

报告编号 No.: TR-20171220018

检测报告


TEST REPORT

样品名称: 新时时丽内墙乳胶漆

委托单位: 立邦涂料(中国)有限公司


生产单位: 立邦涂料(中国)有限公司

检测类别: 普通送样



立邦涂料(中国)有限公司检测中心

Testing Center of Nippon Paint (China) Co., Ltd.

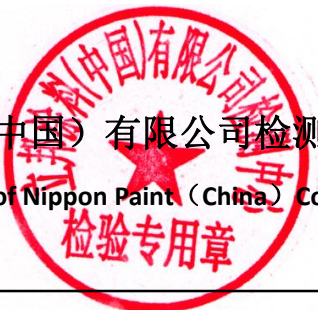

地址:上海市浦东新区上丰路 659 号

电话:021-58583404-225

邮编:201201

立邦涂料（中国）有限公司检测中心

Testing Center of Nippon Paint (China) Co., Ltd.

报告编号 No.: TR-20171220018

检测 报 告

TEST REPORT

共 3 页 第 2 页

样品名称	新时时丽内墙乳胶漆		样品编号	20171220018
			型号规格和/或等级	合格品
委托单位名称	立邦涂料（中国）有限公司		检测类别	普通送样
样品概况	白色粘稠液体			
检测依据	GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》 GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》			
检测日期	2017年12月20日~2018年02月02日			
检测结论	送检样品所检项目，符合上述检测依据的相关要求。检测结果详见检测结果汇总页。 			
委托单位 通讯资料	地址	上海市浦东新区金桥开发区创业路287号		
	邮政编码	201201	电话	021-58384799-193
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未经本中心同意,不得部分复制本报告; 2. 报告无检测中心检验专用章及主检、审核、批准人签字无效; 3. 本检测中心不负责样品来源信息真实性,本报告仅对来样负责; 4. 报告涂改无效。 			

批准:

韩丹

审核:

汪炯

主检:

胡娟

检测 报 告

TEST REPORT

共 3 页 第 3 页

检测结果汇总					
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	合格	
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	合格	
3	低温稳定性 (3次循环)	不变质	不变质	合格	
4	涂膜外观	正常	正常	合格	
5	干燥时间(表干/h)	≤ 2	<1	合格	
6	耐碱性(24h)	无异常	无异常	合格	
7	对比率 (白色和浅色)	≥0.90	0.93	合格	
8	耐洗刷性(次)	≥300	300次不漏底	合格	
9	挥发性有机物含量 (VOC), g/L	≤120	21	合格	
10	游离甲醛, mg/kg	≤100	24	合格	
11	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, mg/kg	≤300	未检出	合格	
12	可溶性 重金属	铅 Pb,mg/kg	≤90	7	合格
		镉 Cd,mg/kg	≤75	未检出	合格
		铬 Cr,mg/kg	≤60	3	合格
		汞 Hg,mg/kg	≤60	未检出	合格
未检出说明: ——苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, <50 mg/kg; ——可溶性镉<0.5mg/kg 可溶性汞<0.5 mg/kg					

